

Informazioni sui prodotti


QUALITÀ DELLE SUPERFICI DEI PANNELLI CLT

04/2012


Classe estetica della qualità superficiale / Caratteristiche del prodotto			
CARATTERISTICHE	VI	IVI	NVI
Incollaggio	ammessi singoli giunti aperti fino a max. 1 mm di larghezza	ammessi singoli giunti aperti fino a max. 2 mm di larghezza	ammessi singoli giunti aperti fino a max. 3 mm di larghezza
Azzurramento	non ammesso	ammessa leggera alterazione cromatica	ammesso
Alterazioni cromatiche (imbrunimento...)	non ammesse	non ammesse	ammesse
Tasche di resina	nessuna tasca, max. 5 x 50 mm	max. 10 x 90 mm	ammesse
Inclusione di corteccia	ammesso se sporadica	ammesso se sporadica	ammessa
Spaccature da asciugatura	ammesse sporadiche spaccature superficiali	ammesse	ammesse
Midollo	ammesso, se sporadico, fino a 40 cm di lunghezza	ammesso	ammesso
Tarlatura	non ammessa	non ammessa	ammessi alcuni buchi sporadici, fino a 2 mm
Nodi - sani	ammessi	ammessi	ammessi
Nodi - neri	max. 1,5 cm Ø	max. 3 cm Ø	ammessi
Nodi - buchi	max. 1 cm Ø	max. 2 cm Ø	ammessi
Anello cambiale	non ammesso	non ammesso	max. 2 x 50 cm
Superficie	levigata al 100%	levigata al 100%	porzione ruvida max. 10%
Difetti di lavorazione della superficie	ammesse piccole imperfezioni sporadiche	ammesse imperfezioni sporadiche	ammesse imperfezioni sporadiche
Difetti d'incollaggio del filo e delle testate	ammesse piccole imperfezioni sporadiche	ammesse imperfezioni sporadiche	ammesse imperfezioni sporadiche
Smussatura dei pannelli a L	sì	no	no
Smerigliatura a mano dei bordi tagliati	sì	no	no
Sagomatura - sega a catena	non ammessa	ammessa	ammessa
Larghezza delle lamelle	≤ 130 mm	max. 230 mm	max. 230 mm
Umidità del legno	max. 11%	max. 15%	max. 15%
Combinazione di essenze diverse	non ammessa	non ammessa	ammessa tra abete bianco o rosso e pino



VI – Qualità a vista abitativa

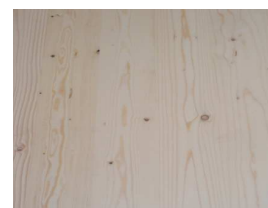

IVI – Qualità industriale a vista

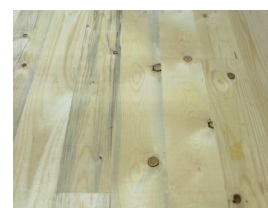

NVI – Qualità non a vista



storaenso